


ICS 73.060
D 40

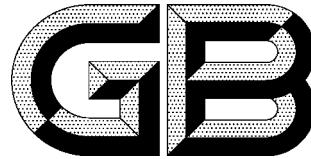

中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.8—2010
代替 GB/T 14353.8—1993

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第8部分：铋量测定

Methods for chemical analysis of copper ores, lead ores and zinc ores—
Part 8: Determination of bismuth content

2010-11-10 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法
第8部分：铋量测定

GB/T 14353.8—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9千字
2010年12月第一版 2010年12月第一次印刷

*

书号：155066·1-41014

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前　　言

GB/T 14353《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法》分为 18 个部分：

- 第 1 部分：铜量测定；
- 第 2 部分：铅量测定；
- 第 3 部分：锌量测定；
- 第 4 部分：镉量测定；
- 第 5 部分：镍量测定；
- 第 6 部分：钴量测定；
- 第 7 部分：砷量测定；
- 第 8 部分：铋量测定；
- 第 9 部分：钼量测定；
- 第 10 部分：钨量测定；
- 第 11 部分：银量测定；
- 第 12 部分：硫量测定；
- 第 13 部分：镓量、铟量和铊量测定；
- 第 14 部分：锗量测定；
- 第 15 部分：硒量测定；
- 第 16 部分：碲量测定；
- 第 17 部分：铊量测定；
- 第 18 部分：铜量、铅量、锌量、钴量和镍量测定。

本部分为 GB/T 14353 的第 8 部分。

本部分代替 GB/T 14353.8—1993《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 氢化物无色散原子荧光光度法测定铋量》。

本部分与 GB/T 14353.8—1993 相比，主要变化如下：

- 增加了警示、警告内容；
- 修改了试样干燥温度。

本部分附录 A 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国国土资源部提出。

本部分由全国国土资源标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：国家地质实验测试中心。

本部分起草单位：陕西省地质矿产实验研究所。

本部分主要起草人：田萍、董亚妮。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 14353.8—1993。

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法

第8部分：铋量测定

警示：使用本部分的人员应经过相关专业的技术培训，具有一定的工作经验。本部分并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T 14353 的本部分规定了铜矿石、铅矿石和锌矿石中铋量的测定方法。

本部分适用于铜矿石、铅矿石和锌矿石中铋量的测定。

测定范围： $0.1 \mu\text{g/g} \sim 200 \mu\text{g/g}$ 的铋。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14353 的本部分的引用而成为本部分的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定

3 原理

试料用王水分解，在酸性条件下，以硫脲为掩蔽剂，铋与硼氢化钾反应生成氢化铋，由载气(氩气)带入石英原子化器，受热分解为原子态铋，在特制铋空心阴极灯的照射下，基态铋原子被激发至高能态，再活化回到基态时，发射出特征波长的荧光，在一定的浓度范围内，其荧光强度与铋量成正比，与标准系列比较可定量测定元素铋。

4 试剂

本部分除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 的分析实验室用水。

4.1 盐酸($\rho 1.19 \text{ g/mL}$)，优级纯。

4.2 硝酸($\rho 1.42 \text{ g/mL}$)，优级纯。

4.3 王水(1+1)：

75 mL 盐酸(4.1)加 25 mL 硝酸(4.2)与 100 mL 水混合，现用现配。

4.4 盐酸(1+9)。

4.5 硫脲溶液(100 g/L)：

称取硫脲 10.0 g 溶于 100 mL 水中，混匀，现用现配。

4.6 氢氧化钾溶液(2 g/L)：

称取 2 g 氢氧化钾溶于 1 000 mL 水中，混匀。

4.7 硼氢化钾溶液(10 g/L)：

称取 10 g 硼氢化钾溶于 1 000 mL 氢氧化钾溶液(4.6)中，混匀。若有杂质，用脱脂棉过滤备用，现用现配。

4.8 铋标准溶液配制：